



Underlagsguide



Globally Proven Construction Solutions

UNDERLAG	FORARBEID	LIM TYPE
BETONG 7 dager gammel 28 dager gammel Utendørs 7 dager eller eldre Liming av skifer	Underlaget må være fritt for støv og fett. Løs betong fjernes. Ingen priming nødvendig. For bedre vedheft utendørs erstatt blandevannet med Laticrete 3701.	254 Platinum 252 Silver/253 Gold/255 MultiMax 4-XLT (Storformat) 254 Platinum Steincrete
PUSS Utendørs	All løs puss fjernes Underlaget må være fritt for støv og fett	252 Silver/253 Gold/255 MultiMax 4-XLT (Storformat) 254 Platinum
LATASTØP og C 25 Utendørs	Underlaget må være fritt for støv og fett. C 25 ferdig betong skal i følge produsenten være 28 dager gammel før liming av fliser. Kan limes etter 7 dager med 254 Platinum	252 Silver/253 Gold/255 MultiMax 4-XLT (Storformat) 254 Platinum
AVRETTINGSMASSER I våtrom	Underlaget må være fritt for støv og fett. Hydro Ban membran må påføres før liming av fliser	252 Silver/253 Gold/255 MultiMax 4-XLT (Storformat)
GIPSPLATER Tørre rom Våte rom VÅTROMSPALTER	Priming med Plussprimer. Hydro Ban membran må påføres før liming av fliser. Hydro Ban membran må påføres før liming av fliser. Fiberremse nødvendig i alle skjøter og skruerekker.	252 Silver/253 Gold/255 MultiMax 4-XLT (Storformat)
SMØREMEMBRAN	Membranen må være tørr før påføring av lim (ca. 5 – 10 timer).	252 Silver/253 Gold/255 MultiMax 4-XLT (Storformat)
EKSISTERENDE FLISER Utendørs	Skal det påføres membran på flisene, skal det først trekkes på et sjikt med 254 Platinum flislim. Skal det ikke membran vaskes flisene rent med salmiakkvann eller annen type vaskemiddel.	254 Platinum
VINYLBELGG OG LINOLEUM	Rubbes først med grovt sandpapir og vaskes rent med salmiakkvann.	254 Platinum Latapoxy 300 (Linoleum)
MALTE FLATER Oljemaling	Oljemalingen må i verste fall fjernes og i beste fall rubbes med grovt sandpapir. Maling fjernet med malingsfjerner må vaskes grundig med salmiakkvann for å fjerne rester av voks og olje. Vær oppmerksom på at fuktighet og alkalier i sementen fra flislimet vil løse opp oljemalingen når denne er helt tettet av en flis.	254 Platinum

UNDERLAG	FORARBEID	LIM TYPE
MALTE FLATER Latex maling	I tørre rom innendørs kan man lime direkte på latex malingen uten noen forbehandling.	252 Silver/253 Gold/254 Platinum
Epoxy maling	Påfør et strøk Latabond som primer.	Latabond/253 Gold/254 Platinum Alternativt Latapoxy 300
SPONPLATER OG FINER PÅ TREBJELKELAG	Plussprimer påføres ufortynnet. Gulvet skal ha en stivhet tilsvarende bjelkelag med c/c avstand på 300mm og 22mm sponplater. Til mindre vegg arealer anbefales å bruke Latapasta som er et ferdig blandet lim.	254 Platinum Laticrete Latapasta
STÅL	Stålet må være sandblåst.	Latapoxy 300
TERRASSER	Underlaget må være fritt for støv og fett. All løs betong fjernes og repareres. Det skal påføres lim på underlaget og flisens bakside. Ved behov av membran, benyttes Latalastic membran.	254 Platinum 4-XLT (Storformat)
FASADER	Underlaget må være fritt for støv og fett. All løs betong fjernes og repareres. Det skal påføres lim både på underlaget og flisens bakside.	254 Platinum 255 MultiMax
BASSENGER	(Se egen basseng beskrivelse fra Laticrete Nordic AS).	254 Platinum Laticrete 73 + Crete 211 Pulver

SLIK VELGER DU RIKTIG TANNSPARKEL


TANNSPARKLER




Forbruk pr. m²: 2,8 kg



Forbruk pr. m²: 3,2 kg



Forbruk pr. m²: 4,2 kg

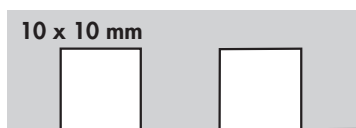

Forbruk pr. m²: 5,2 kg



Forbruk pr. m²: 7,5 kg

Tannstørrelse 4 x 4 mm benyttes til mosaikk.

Tannstørrelse 6 x 6 mm benyttes hovedsaklig på de fleste veggunderlag til fliser og klinker med glatt bakside, også om de ikke er fullstendig plane. Kan anvendes til fliser med størrelser opp til 20 x 20 cm og 15 x 30 cm.

Tannstørrelse 8 x 8 mm benyttes til fliser med "føtter", både på vegg og rette gulv. Kan også anvendes til montering av spaltklinker. Kan benyttes til fliser med format opp til 30 x 30 cm.

Tannstørrelse 10 x 10 mm benyttes til grove underlag med evt. mindre skjevheter – og til fliser eller klinker med "føtter" eller grov bakside. Kan anvendes til fliser og klinker med format over 30 x 30 cm.

Tannstørrelse 10 x 20 mm benyttes spesielt til Multicrete Flyt til montering av storformatfliser



LATICRETE Nordic AS | Globally Proven Construction Solutions

Postboks 165 Kalbakken, Stanseveien 31, 0903 Oslo

Tlf +47 23 33 90 00

Mail info@laticrete.no

www.laticrete.no